


Rapport d'essai n° : 18G0654 (Sable 0/4 Concassé)

Objet		Analyse granulométrique (NF EN 933-1)						
Donneur d'ordre	Bermont & Fils	Tamis (mm)	Fuseau de référence × (%min)	◆ (%min)	Tamisats (%)	Fuseau de référence ◆ (%max)	× (%max)	Niveau
Affaire	12/18/14322	0,063			10,3			
Installation de traitement	Bermont & Fils Malaussène	0,125			12			
Prélèvement de l'échantillon		0,200			15			
Nature	Sable 0/4 Concassé	0,250	0	0	17	40	42	Vert
Date de prélèvement	19/06/2018	0,500			25			
Lieu	Carrière de Malaussène	1,000	10	14	39	54	58	Vert
Sté / Opérateur	SIGMA BÉTON Nice : MOLÉ	2,000	46	50	62	70	74	Vert
Mode opératoire	Par pelle sur stock	2,800			77			
Origine des matériaux	Le Vescorn	3,150			83			
Préparation		4,000	87	89	94	99	100	Vert
Mode opératoire	Par quartage à plat	5,600	94	95	100	100	100	Vert
Date de réception	19/06/2018	8,000	100	100	100	100	100	Vert
Procédé d'analyse	Essai réalisé par lavage et tamisage							
Autres essais		Résultats				Niveau		
		min ²	min ¹	max ¹	max ²			
Teneur en eau : W (%) -			4,7					
Teneur en fines : f (%) (NF EN 933-1)		5,0	7,0	10,3	13,0	15,0		Vert
Module de finesse : FM (NF EN 12620+A1)		3,05	3,20	3,51	3,80	3,95		Vert
Equivalent de sable : SE(10) (NF EN 933-8+A1)								
Valeur de bleu : MB (g/1000g) (NF EN 933-9 - Août 99)		0,0	0,0	0,6	1,5	2,0		Vert
Coefficient d'écoulement des sables : Ecs (s) (NF EN 933-6 §8)								

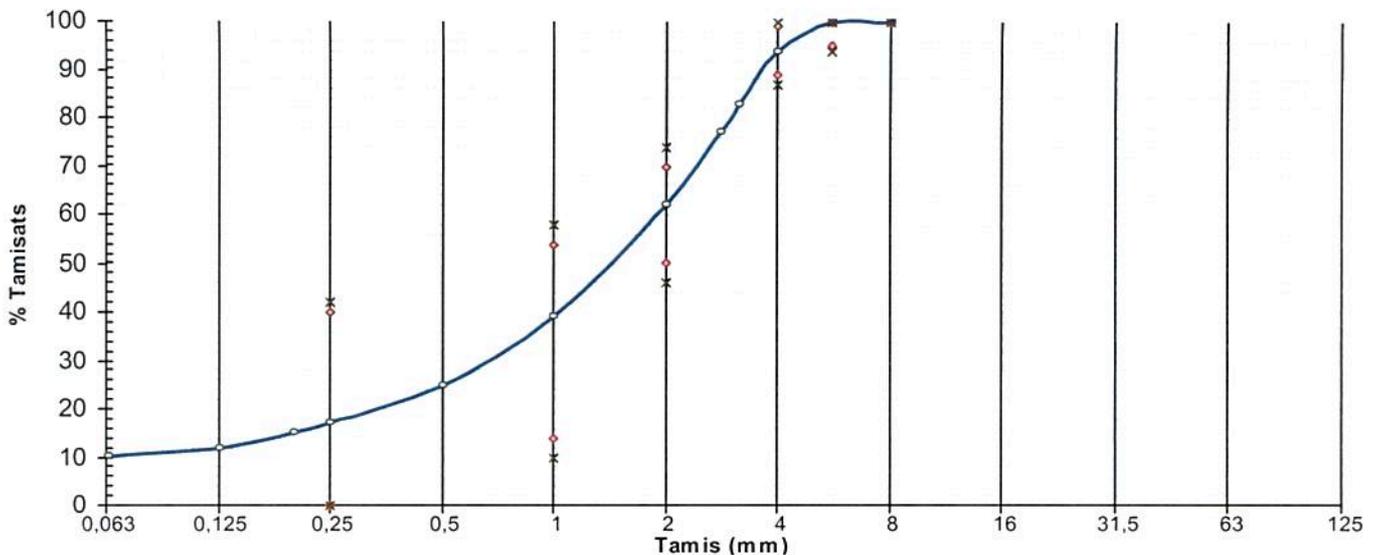

Logiciel Granulats Nice - v4.38.293b - 12/10/19 - Data 0.54-12/10/04

- ◆ Vs - FTP du premier semestre 2018 (Art. 10 sauf tamis de 2 mn Art. 7)
- × Vs+/-u - FTP du premier semestre 2018 (Art. 10 sauf tamis de 2mn Art. 7)
- ¹ Vs - FTP du premier semestre 2018 (Art. 10)
- ² Vs+/-u - FTP du premier semestre 2018 (Art. 10)

A été réalisé à Nice, le 19/06/18
 Essai réalisé par
 Fabrice MOLÉ
 Le Technicien de laboratoire
 Fabrice MOLÉ

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte page(s).
 Les essais dont les résultats figurent ci-dessus ont été exécutés conformément aux normes AFNOR sauf indication contraire en observation.
 Les échantillons sont éliminés après essai sauf demande expresse du donneur d'ordre.
 Les essais faisant l'objet du présent rapport portent sur un échantillon prélevé dans certaines conditions. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à l'ensemble de la production ou de la fourniture.

L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés par le présent rapport ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus mais que la portée et les conclusions à tirer de ces résultats :
 n'ont pas été demandées par le donneur d'ordre. font l'objet d'un document séparé.
 sont indiquées dans le présent rapport d'essai en application du texte de référence fixe par le donneur d'ordre.