SO.ME.CA.

ZI "Les consacs", BP 37, 83177 Brignoles Cedex
Tél : 04 98 05 17 30 - Fax : 04 98 05 17 59
e-mail : e.lambert@someca.eu

Fiche Technique de Produit

Engagement du 01/01/2018 au 30/06/2018

Producteur : **SO.ME.CA - CARRIERE DE LA CATALANE** ***Utilisateur :*** **CONTROLE DE PRODUCTION**
Granulats : **0/14 grave lavé**
Pétrographie : Calcaire-Calcaire Dolomitique
Elaboration : Concassé Recomposé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
0	*14*	*NF EN 12620 Granulats pour bétons*	*GA85 f11*

												D	1.4D	2D			
	0.063	**0.125**	**0.25**	**0.5**	**1**	**2**	**4**	**5**	**6.3**	**8**	**10**	**14**	**20**	**28**	**f**	**MB**	**W**
V.S.S.						60.0				90.0		99.0	100.0	100.0	11.00	1.50	
V.S.I.						20.0				50.0		85.0	98.0	100.0			

Partie informative

Résultats de production

	du 04/07/17 au 19/12/17																
	0.063	**0.125**	**0.25**	**0.5**	**1**	**2**	**4**	**5**	**6.3**	**8**	**10**	**14**	**20**	**28**	**f**	**MB**	**W**
Xf+1.25xEcart-types	3.5	6.0	8.6	12.4	20.4	38.4	64.8	73.4	81.7	89.1	93.6	98.3	100.0	100.0	3.53	0.90	6.2
Moyenne Xf	2.5	4.3	6.3	9.6	16.7	32.5	57.7	67.2	76.7	84.9	89.9	97.3	100.0	100.0	2.54	0.60	4.5
Xf-1.25xEcart-types	1.5	2.5	4.1	6.8	13.0	26.6	50.7	61.0	71.7	80.7	86.2	96.3	100.0	100.0	1.55	0.31	2.9
Ecart-type	0.79	1.37	1.79	2.22	2.95	4.74	5.64	4.97	4.02	3.36	2.96	0.82	0.00	0.00	0.792	0.240	1.30
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

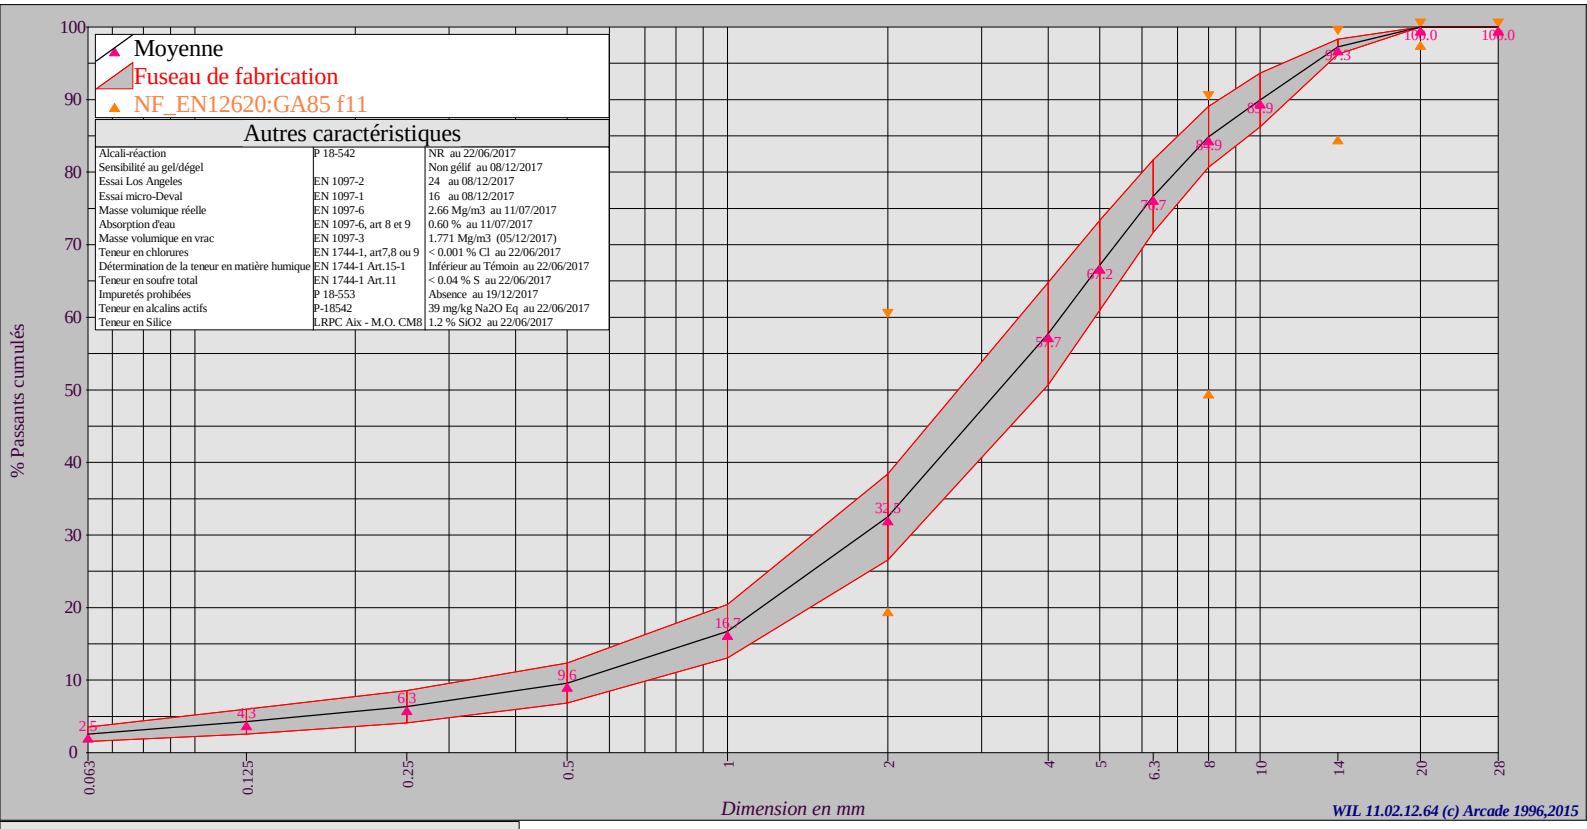

Chef de laboratoire : Eric LAMBERT