



**Producteur :** SO.ME.CA - CARRIERE DU JUGE **Utilisateur :** CONTROLE DE PRODUCTION  
**Granulats :** Grave béton 0/14  
**Péetrographie :** Calcaire-Calcaire Dolomitique  
**Elaboration :** Concassé Reconstitué

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	14
---	----

Norme

NF EN 12620 Granulats pour bétons

Code

GA85 f11


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	28	f	MB	MBF	W
V.S.S.						60.0				90.0		99.0		100.0	100.0	11.00	1.50		
V.S.I.						20.0				50.0		85.0		98.0	100.0				

### Partie informative

#### Résultats de production

du 04/07/16 au 20/12/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	28	f	MB	MBF	W
Xf-1.25xEcart-types	9.0	11.7	15.0	20.5	30.4	48.4	66.7	72.8	79.3	85.6	90.2	96.4	100.0	100.0	100.0	8.96	0.40		3.9
Moyenne Xf	7.6	9.8	12.5	16.9	24.8	39.8	58.5	65.2	72.4	79.1	84.9	94.0	98.1	100.0	100.0	7.55	0.29	1.66	1.9
Xf-1.25xEcart-types	6.1	7.9	10.0	13.3	19.2	31.2	50.2	57.6	65.6	72.7	79.5	91.5	96.3	100.0	100.0	6.14	0.18		0.0
Ecart-type	1.13	1.52	2.01	2.86	4.48	6.88	6.63	6.08	5.47	5.19	4.31	1.96	1.45	0.00	0.00	1.129	0.090		1.60
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	1	21

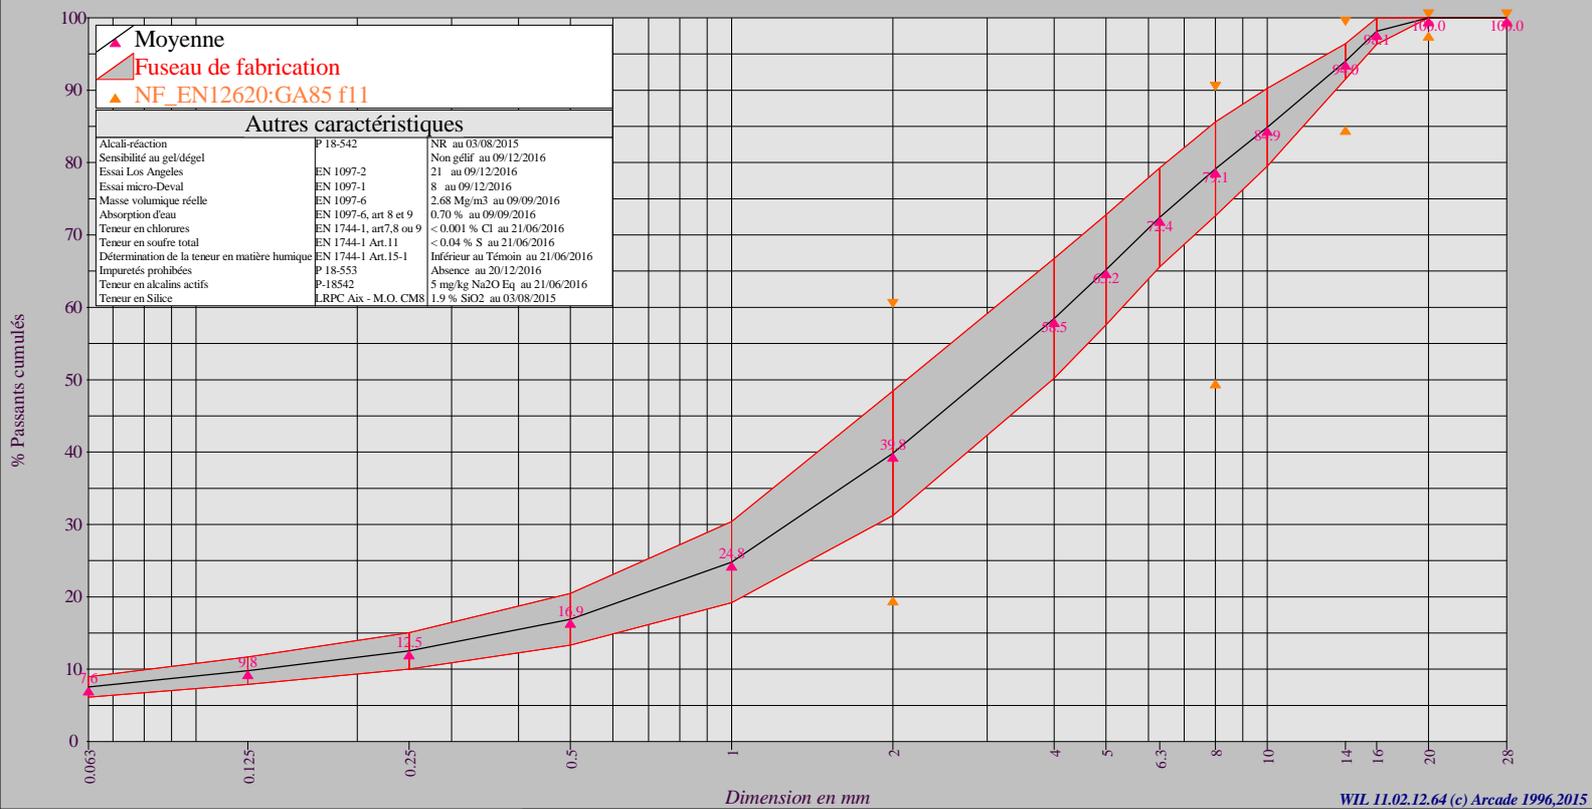

Eric LAMBERT

Dimension en mm

WIL 11.02.12.64 (c) Arcade 1996,2015